


▶ 特長

- 独立気泡型の難燃性シリコーンスポンジ押出成形品です。口金を使って連続的に成形します。
- ノンハロゲン製品でありながら、難燃性試験UL94V-0に適合しています。
- 改正RoHS指令対応製品です。

▶ 仕様

- 硬度=20±5° (Asker Type E)
- お客様のご要望に合わせて、種々断面形状のものを長尺で製作できます。
- ご要望により各種カラーに着色可能です。
- 完成在庫品はなく全て受注生産になります。(初回のみ口金技術料が必要です)
- 粘着テープ貼り加工も対応可能です。

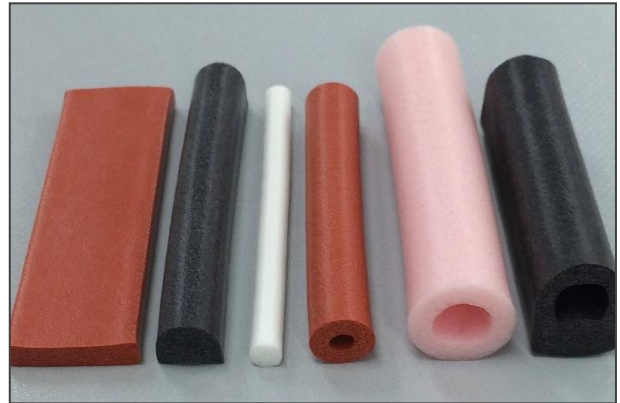

(押出形状及び色見本の一例)

▶ 物性データ

試験項目		単位	測定値	試験方法	試験条件
常態物性	硬度(Asker Type E)	°	20	JIS-K6253	—
	引張強さ	MPa	1.02	JIS-K6251	
	伸び	%	300		
	引裂強さ	N/mm	4.5	JIS-K6252	
	25%圧縮応力	kPa	56	JIS-K6767	
	50%圧縮応力	kPa	120		
熱老化試験	硬度変化	Point	+2	JIS-K6257	200°C×72h
	引張強さ変化率	%	-6		
	伸び変化率	%	-13		
25%圧縮永久歪み		%	0.4	JIS-K6767	23°C×22h
		%	20		180°C×22h
難燃性試験(UL94V法)			V-0 適合		厚み 3.1mm

※上記記載数値は測定値であり、規格値ではありません


サンポリマー株式会社

大阪事業所 大阪市鶴見区今津中 1-6-44
 東京営業所 東京都港区浜松町 1-18-13 高桑ビル 7F
 本社・和田山工場 兵庫県朝来市和田山町筒江字中山 165-50
 山東工場 兵庫県朝来市山東町柿坪字十六 83-23

TEL 06(6962)5681 FAX 06(6961)6933
 TEL 03(3432)7880 FAX 03(3432)7884
 TEL 079(674)1135 FAX 079(674)0343
 TEL 079(666)8315 FAX 079(666)8316

(URL) <http://www.sunpoly.co.jp>

<2016/06>